



Carrière de Belle-Roche-Sablars
 Rue d'Aywaille, 191 - 4170 Comblain-au-Pont
 Siège Social : Grand'Route, 71 - 4367 CRISNEE
 Tél : 04 / 368.90.01 - 04 / 257.48.31

Déclaration de performance DoP
Fiche technique de produit
 Certificat CE 2+ N° 0965 - CPR - GTO 564

Producteur : Belle-Roche-Sablars
 Granulats : Gravillons 20-125
 Pétrographie : Calcaire
 Elaboration : non lavé



Partie contractuelle - valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire								
20	125	d	D/2				D	
		0,063	20	31,5	63	80	100	125
LS		4,0	3	20	55	70	90	100
LI		0,0	0	0	20	50	60	100

Spécifications CE*

		EN 13242
Classe granulaire	Désignation	G _C 80/20
Catégorie tamis intermédiaire		GT _C 20/17,5
Teneur en fines	EN 933-1 / Catégorie	f ₄
Qualité des fines	EN 933-9	MB ≤ 2,5
Coefficient d'aplatissement	EN 933-3	F _{INR}
Résistance à la fragmentation (LA)	EN 1097-2 / Catégorie	LA ₂₅
Résistance à l'usure (MDE)	EN 1097-1 / Catégorie	MDE ₁₅
Coefficient de polissage accéléré (PSV)	EN 1097-8 / Catégorie	PSV _{NR}
Masse volumique réelle prd (10/14)	EN 1097-6	2,78 Mg/m ³
Absorption d'eau (10/14)	EN 1097-6	0,6
Présence de matières organiques	EN 1744-1	Négatif
Sensibilité au gel-dégel	EN 1367-1	WA ₂₄ 1
Autres caractéristiques		NPD


Partie informative - résultats de production - % passant -

Tamis mm	0,063	20	31,5	63	80	100	125
Moyenne	0,7	1,5	3,5	33,5	53,0	65,0	100,0
Ecart type	#DIV/0!	0,7	2,1	3,5	0,0	0,0	0,0
Minimum	0,7	1,0	2,0	31,0	53,0	65,0	100,0
Maximum	0,7	2,0	5,0	36,0	53,0	65,0	100,0

	Moyenne indicative
Los Angeles (10/14)	19
Micro Deval (10/14)	9
LA + MDE	28
WA24	0,6
MVR - prd	2,78
Angularité (sable)	35
% grains concassés	C100/0
Valeur au bleu MBf (sable)	1,2
Valeur au bleu MB (sable)	0,3

*Déclaration du producteur

Date de publication	26-04-24
Code produit	660114
Code d'identification	114-2

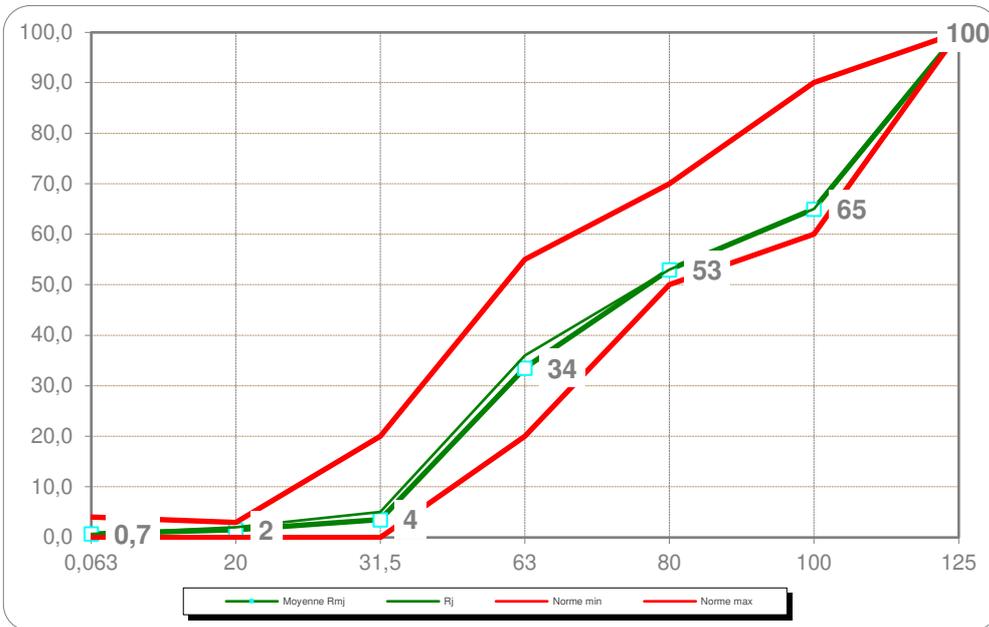

Jean-Philippe Lecat
 Responsable qualité

